

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	1 RVC000	2 RVC110	3 RVC150	4 RVC5	5 RVC6	6 RVC7	7 RVC8	8 RVC9		
	耐光(級)		JIS L 0842		変退色	4以上	4以上	4	(3-4)	4	4	4	4		
	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
					汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					液汚染	5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
					汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)		JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4	4-5	4-5	
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染	5	4-5	4-5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き(級)		大丸法Ⅰ法		汚染	5	5	5	5	5	5	5	5			


染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	9 RVC10	10 RVC500	11 RVC770	12 RVC999	13 RVC12	14 RVC13	15 RVC14	16 RVC15		
	耐光(級)		JIS L 0842		変退色	(3-4)	4	4	4	3-4	4以上	3-4	4		
	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)		JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				湿潤	4	2-3	2-3	2-3	4-5	4	4-5	4	4-5	4	
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染	4-5	4-5	4-5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き(級)		大丸法Ⅰ法	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	5	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	

備考

()は基準未達

生地見本	依頼者指定項目							
	1 ホワイト	2 オフホワイト	3 アイボリー	4 サント	5 トープ	6 セピア	7 オーカー	8 Lグレー
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
	9 グレー	10 ネイビー	11 チャコール	12 ブラック	13 Lイエロー	14 イエロー	15 ラベンダー	16 ウィステリア
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	1/16 REVERSE SLUB OGCO 1/2.5 REVERSE SLUB LILY
		品番
依頼書記載混用率(%)		綿 100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2025年3月24日	
発行	2025年4月7日 報告書No. TO-2502276-1-1/3	
処理	受付	担当
	服部	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

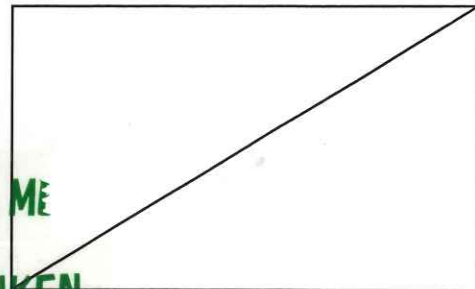

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 RVC16	18 RVC17	19 RVC18	20 RVC19	21 RVC20	22 RVC21	23 RVC22	24 RVC23		
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	3-4	4	4	3-4	3-4	3-4	3-4	4		
	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)		JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き(級)		大丸法Ⅰ法	汚染	5	5	5	5	5	5	5	5			

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	25 RVC24	26 RVC25	27 RVC26	28 RVC27	29 RVC28	30 RVC29	31 RVC30	32 RVC31		
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4	(3-4)	4	4	4		
	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4		
	汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)		JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				湿潤	4	3-4	2-3	2-3	2-3	3	3-4	2-3		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き(級)		大丸法Ⅰ法	汚染	5	5	5	5	5	5	5	5			

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

17	ピンク	18	ピンク	19	ビズケット	20	アイスブルー	21	アクア	22	ミント	23	ライム	24	ジエト
生地	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
見本	25 オレンジ	26 パンクキン	27 レッド	28 マルーン	29 アンバー	30 グリーン	31 レグリーン	32 ティール							
生地	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	大久保	
	品名	1/16 REVERSE SLUB OGCO 1/2.5 REVERSE SLUB LILY	
		品番	
		色数 40点	
依頼書記載混用率(%)		綿 100	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	2025年3月24日		
発行	2025年4月7日 報告書No. TO-2502276-1-2/3		
処理	受付	担当	
	確認		
添付白布		綿・ナイロン・多織交織布	

試(東)様式 TO-5-4-1

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	33 RVC32	34 RVC33	35 RVC34	36 RVC35	37 RVC41	38 RVC40	39 RVC43	40 RVC45		
	色	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4	4以上	(3-4)	4	4	4以上	4以上		
		洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	色	汗(級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	堅	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形	湿潤	2-3	4-5	3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3		
				水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		牢	ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
液汚染	4-5				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き(級)	大丸法Ⅰ法				汚染	5	5	5	5	4-5	5	5	4-5	

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	41	42	43	44	45	46	47	48		
	色	耐光(級)	JIS L 0842	変退色										
		洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色										
				汚染										
	色	汗(級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色									
					汚染									
					変退色									
	堅	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形	汚染										
				乾燥										
		牢	水(級)	JIS L 0846	湿潤									
変退色														
度	ドライ クリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	汚染										
		液汚染												
		色泣き(級)		大丸法Ⅰ法	汚染									


備考

()は基準未達

依頼者指定項目

生地見本	33 ロイヤルブルー	34 Lブルー	35 スカイブルー	36 ダークティール	37 ウォッシュデニム	38 デニム	39 インディゴ	40 ブラックデニム
								
	41	42	43	44	45	46	47	48

納入先	会社名			
	ブランド名			
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)		
	担当者	大久保		
	品 名	1/16 REVERSE SLUB OGCO 1/2.5 REVERSE SLUB LILY		
		品 番		
		色数 40点		
依頼書記載混用率(%)		綿 100		
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受 付		2025年3月24日		
発 行		2025年4月7日 報告書No. TO-2502276-1-3/3		
処 理	受 付	担 当	確 認	
				
添付白布		綿・ナイロン・多織交織布		

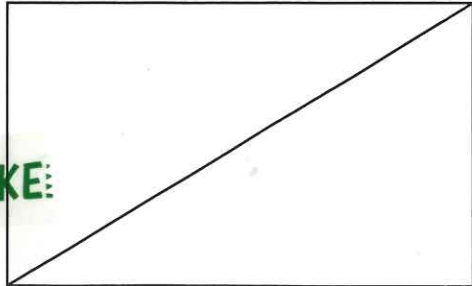

試(東)様式 TO-5-4-1