


# 生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	1 VK000	2 VK110	3 VK1	4 VK550	5 VK1007	6 VK3	7 VK2	8 VK1018	
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4	4	(3-4)	4	4
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	3-4	
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	色泣き	大丸法 I 法	汚染									

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	9 VK1028	10 VK770	11 VK5	12 VK6	13 VK7	14 VK8	15 VK9	16 VK10	
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	(3-4)	4	4以上	4	4	3-4	4
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	3	(2)	4-5	4	4-5	3-4	4-5	4	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	色泣き	大丸法 I 法	汚染									

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	VINTREK 1/16(2/32) ヴィントレック
	品番	TH0013
	色数	30点
依頼書記載混用率(%)		綿 100
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2025年2月14日	
発行	2025年2月28日	
処理	報告書No. TO-2501174-1-1/2	
	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

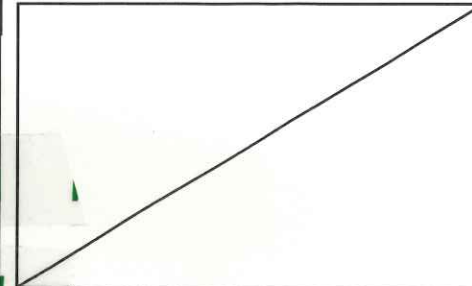

備考 ( )は基準未達

依頼者指定項目

1 ホワイト	2 オフホワイト	3 クリーム	4 ベージュ	5 オートミール	6 ダークベージュ	7 Lグレー	8 グレー
<b>MENKEN</b>	<b>MENKEN</b>	<b>MENKEN</b>	<b>MENKEN</b>	<b>MENKEN</b>	<b>MENKEN</b>	<b>MENKEN</b>	<b>MENKEN</b>
9 Dグレー	10 チャコール	11 レモン	12 イロ	13 ライラック	14 パープル	15 ミステイック	16 ピンク
<b>MENKEN</b>	<b>MENKEN</b>	<b>MENKEN</b>	<b>MENKEN</b>	<b>MENKEN</b>	<b>MENKEN</b>	<b>MENKEN</b>	<b>MENKEN</b>




※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書

色度	試験項目		試験方法	生地	17 VK13	18 VK11	19 VK12	20 VK4	21 VK14	22 VK15	23 VK16	24 VK17		
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	4	4	4	4	4	3	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤	3-4	2-3	3	(2)	4-5	2-3	3	4-5	4-5		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染											

色度	試験項目		試験方法	生地	25 VK18	26 VK19	27 VK20	28 VK21	29 VK500	30 VK999	31	32	
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	3-4	4以上	4以上	4以上		
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
			湿潤	3-4	2-3	4-5	2-3	(2)	(1-2)				
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染										

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	VINTREK 1/16(2/32) ヴィントレック
	品番	TH0013
	色数	30点
依頼書記載混用率(%)		綿 100
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター <small>〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5</small> TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2025年2月14日	
発行	2025年2月28日	
処理	報告書No. TO-2501174-1-2/2	
	受付	担当 確認
添付白布	   綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ( )は基準未達

依頼者指定項目

17 オレンジ	18 レッド	19 ダークレッド	20 ブラウン	21 ライトグリーン	22 グリーン	23 ダークグリーン	24 ミント
							
25 ミントブルー	26 ピーコック	27 パールブルー	28 ブルー	29 ネイビー	30 ブラック	31	32
							